

Stabilisasi Tanah Menggunakan Abu Batu Apung

Aprilyana Hilda Woru¹, Pangeran Holong Sitorus², Reny Rochmawati³, Rezky Aprilyanto Wibowo⁴,
Mohamad Fauzi⁵, Andung Yunianta⁶, Milla Dwi Astari⁷

¹Mahasiswa Teknik Sipil, Fakultas Fakultas Teknik, Universitas Yapis Papua

^{2,3,4,5,6,7}Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Yapis Papua

¹aprilworu74@gmail.com, ²pangeransitorus1@gmail.com, ³renyrochmawati8@gmail.com,

⁴rezkyaprilvantowibowo@gmail.com, mohfauzi4@gmail.com, andung.ay@gmail.com, mdwiastari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik tanah asli di wilayah Koya serta menentukan variasi bahan tambahan yang paling efektif dalam memperbaiki kekuatan tanah. Kajian ini melibatkan pengujian karakteristik tanah asli menggunakan metode laboratorium standar serta pengujian kekuatan tanah dengan berbagai campuran bahan tambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks plastisitas (IP) tanah asli adalah 30,11%. Setelah dilakukan stabilisasi menggunakan abu batu apung dengan variasi kadar 9%, 12%, dan 15%, nilai IP menurun menjadi masing-masing 21,68%, 20,08%, dan 20,48%. Hal ini membuktikan bahwa abu batu apung memenuhi syarat sebagai bahan stabilisasi yang efektif dalam menurunkan IP tanah yang tinggi. Pada pengujian CBR, tanah asli memiliki nilai sebesar 0,96%, sedangkan setelah distabilisasi dengan kadar 12% abu batu apung, nilai CBR meningkat menjadi 20,08%. Berdasarkan hasil uji, dapat disimpulkan bahwa penambahan abu batu apung dengan kadar 9%, 12%, dan 15% tidak memberikan perbedaan signifikan terhadap tingkat stabilisasi tanah maupun nilai CBR.

Kata kunci: Stabilisasi tanah. CBR (*California Bearing Ratio*), Abu batu apung, Uji Proctor

ABSTRACT

This study aims to analyze the characteristics of native soil in the Koya region and identify the most effective additive variations for improving soil strength. The research involved testing the native soil properties using standard laboratory methods and conducting soil strength tests with various additive mixtures. The results showed that the plasticity index (PI) of the native soil was 30.11%. After stabilization using pumice ash at concentrations of 9%, 12%, and 15%, the PI values decreased to 21.68%, 20.08%, and 20.48%, respectively. This demonstrates that pumice ash qualifies as an effective stabilizing material for reducing high PI values. In the CBR test, the native soil had a CBR value of 0.96%, which increased to 20.08% after stabilization with 12% pumice ash. Based on the test results, it can be concluded that the addition of pumice ash at concentrations of 9%, 12%, and 15% does not result in significant differences in soil stabilization levels or CBR values.

Keywords: Soil Stabilization; CBR (California Bearing Ratio), Pumice Ash, Proctor Test

1. PENDAHULUAN

Suatu konstruksi dalam perencanaan dan pekerjaannya memiliki peran yang begitu penting. Dalam hal ini, fungsi tanah untuk menahan beban akibat adanya konstruksi di atasnya yang seharusnya mampu menahan seluruh pembebanan yang ada pada suatu bangunan serta beberapa beban lainnya yang wajib diperhitungkan, kemudian beban tersebut harus mampu diteruskan ke dalam tanah ataupun sampai ke dalam lapisan serta ke kedalaman tertentu. Sehingga kondisi tanah yang ada dapat mempengaruhi kuat ataupun tidaknya sebuah bangunan/konstruksi di atasnya. Dalam pandangan teknik sipil sendiri, tanah merupakan himpunan mineral, bahan organik, serta endapan-endapan yang relatif lepas (*loose*), yang berada di atas batuan dasar (*bedrock*).

Batu apung mempunyai sifat vesicular yang tinggi, mengandung jumlah sel yang banyak (berstruktur selular) akibat ekspansi buih gas yang terkandung di dalamnya. Banyaknya ruang pori (*Vesikel*) pada batu apung yang dibatasi oleh dinding tipis membuat batuan ini mempunyai berat jenis yang sangat rendah. Batu apung biasanya memiliki berat jenis kurang dari 1, sehingga membuat batuan ini mampu mengapung di atas air. Selain itu abu batu apung merupakan bahan stabilitas yang tergolong ekonomis karena batu apung mudah untuk didapatkan serta mengandung silikat yang tergolong lempung sehingga cocok untuk dijadikan

bahan stabilisasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanah

Tanah adalah material yang terdiri dari agregat atau butiran mineral padat yang tidak disemen (terikat secara kimiawi) satu sama lain dari bahan organik yang membusuk (yang memiliki partikel padat) disertai dengan cairan dan gas yang mengisi ruang kosong diantara partikel padat ini (Das, 1993). Tanah adalah bahan bangunan yang murah dan jumlah yang ditemukan di alam sangat banyak. Punimia (1981), mengartikan tanah sebagai material non agregat atau semen yang menyimpan mineral atau partikel organik dan lapisan tersendiri yang menutupi sebagian besar lapisan kerak bumi. Tanah merupakan kumpulan mineral bahan organik dan endapan yang relatif gembur, yang terletak diatas di atas batuan dasar (Hardiyatmo, 1992).

2.2 Stabilisasi Tanah

Stabilisasi tanah adalah proses modifikasi tanah alam untuk meningkatkan sifat-sifatnya sehingga menjadi lebih kokoh, kuat, dan stabil untuk digunakan dalam konstruksi berbagai infrastruktur seperti jalan, landasan bandara, bendungan, dan bangunan lainnya. Tujuan utama dari stabilisasi tanah adalah untuk meningkatkan daya dukung tanah, mengurangi kemampuan tanah untuk mengalami perubahan volume, dan meningkatkan ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrem.

2.3 Klasifikasi Tanah

Sistem klasifikasi tanah adalah suatu sistem penggolongan yang sistematis dari jenis-jenis tanah yang mempunyai sifat-sifat yang sama ke dalam kelompok-kelompok dan sub kelompok berdasarkan pemakaiannya (Das, 1995). Sistem klasifikasi tanah dibuat pada dasarnya untuk memberikan informasi tentang karakteristik dan sifat-sifat fisis tanah. Karena variasi sifat dan perilaku tanah yang begitu beragam, sistem klasifikasi secara umum mengelompokkan tanah ke dalam kategori yang umum dimana tanah memiliki kesamaan sifat fisis. Klasifikasi tanah juga berguna untuk studi yang lebih terperinci mengenai keadaan tanah tersebut serta kebutuhan akan pengujian untuk menentukan sifat teknis tanah seperti karakteristik pemadatan, kekuatan tanah, berat isi dan sebagainya (Bowles, 1989).

2.4 Tanah Lempung

Tanah lempung merupakan agregat partikel-partikel berukuran mikroskopik dan submikroskopik yang berasal dari pembusukan kimiawi unsur-unsur penyusun batuan dan bersifat plastis dalam selang kadar air sedang sampai luas. Dalam keadaan kering sangat keras, dan tidak mudah terkelupas hanya dengan jari tangan. Selain itu, permeabilitas lempung sangat rendah (Terzaghi dan Peck, 1987).

2.5 Batu Apung


Batu apung merupakan material hasil muntahan gunung berapi yang kaya dengan unsur silika, aluminium, potash, soda serta oksida besi dan mempunyai struktur porous akibat keluarnya gas-gas atau uap yang larut di dalamnya pada waktu pembentukannya. Batu apung terbentuk blok padat, fragmen hingga pasir ataupun bercampur antara yang halus dengan yang kasar (Craig 1994). Batu apung mempunyai sifat vesicular yang tinggi, mengandung jumlah sel yang banyak (berstruktur selular) akibat ekspansi buih gas yang terkandung di dalamnya. Banyaknya ruang pori (Vesikel) pada batu apung yang dibatasi oleh dinding tipis membuat batuan ini mempunyai berat jenis yang sangat rendah dan memiliki berat jenis kurang dari 1, sehingga membuat batuan ini mampu mengapung diatas air.

2.6 CBR (*California Bearing Ratio*)

Dalam pengujian CBR rendaman dengan macam variasi stabilisasi, sampel tanah yang telah dicampur dengan bahan stabilisasi kemudian menyiapkan Mold , menimbang berat mold , dan mengukur dimensi atau volume mold. Masukkan tanah kedalam mold sehingga tingginya 1/5 tinggi mold atau diukur dengan penggaris mold , Tiap lapisan ditumbuk sebanyak 56 kali dan dikerjakan sebanyak tiga lapisan. Mold yang sudah diisi tanah ditumbuk dan diratakan sesuai dimensi mold lalu ditimbang , Mold diletakan pada mesin CBR dan diberikan beban ring pada permukaan sampel tanah , piston disetel pada tengah sampel serta diposisikan hingga menyentuh permukaan sampel tanah. Dan direndam selama 4 hari didalam rendam didalam waterbath berisi air. Selama pengujian, data seperti proses pengujian CBR dicatat secara teratur untuk memantau perilaku sampel tanah yang telah distabilisasi saat mengalami kenaikan atau terjadi penurunan. Setelah pengujian selesai, hasilnya dianalisis untuk menentukan kekuatan tekan bebas dari campuran stabilisasi tanah tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


3.1 Bagan Alir Penelitian

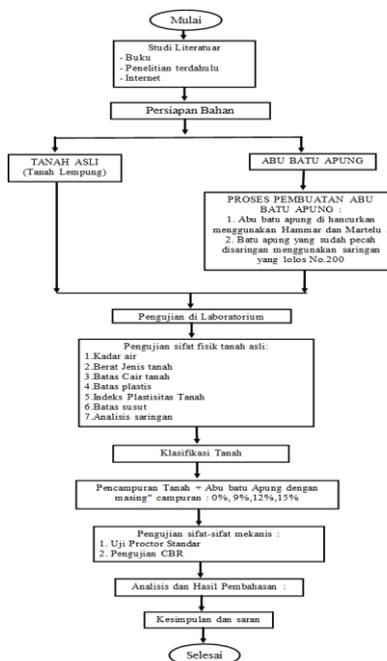

Gambar 1 Bagan Alir Penelitian
 Sumber : Data Excel pribadi 2024

3.2 Lokasi Penelitian dan Pengambilan Sampel Tanah

Pada pengujian ini sampel tanah diambil tepatnya di daerah Koya Timur, Distrik Muara Tami Kota Jayapura, Provinsi Papua. Proses pengambilan sampel tanah menggunakan cangkul dan sekop dengan kedalaman galian sekitar 0.50 m – 1.20 (50 cm – 120 cm).

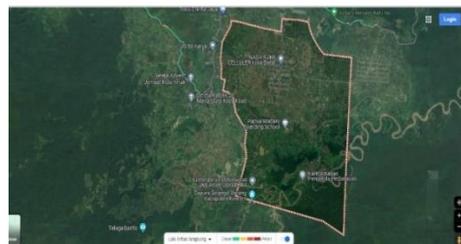

Gambar 2 Lokasi Pengambilan Sampel Tanah
 Sumber : google maps, 2024



Gambar 3 Pengambil Sampel Tanah
 Sumber : Dokuemntasi Pribadi 2024

3.3 Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tanah Lempung

Pada pengambilan sampel tanah yang terletak didaerah Koya Timur, Distrik Muara Tami , Kota Jayapura , Provinsi Papua. Proses pengambilan sampel tanah tersebut mngggunaka cangkul dan sekop dengan kedalaman galian sekitar 0,5m – 1,20m (50cm – 120cm) , kemudian dimasukan kedalam kantong palstik, agar sifat tanah tersebut tidak berkurang dan tetap stabil. Tanah tersebut dikeringkan dan dihancurkan/ditumbuk. Menurut Uji SNI 340:2016 tanah diayak dengan saringan No.4,75mm.

2. Abu Batu Apung

Batu apung sendiri termasuk dalam agregat kasar , agregat kasar adalah batuan yang mempunyai ukuran butir antara 5 mm sampai 40 mm. Menurut asalnya agregat kasar dibedakan atas 2 macam, yaitu kerikil (dari batuan alam) dan kricak (dari batuan alam yang dipecah). Batu apung disiapkan, kemudian batu apung akan di hancurkan/dihaluskan menggunakan hamar dan martelu. Setelah batu apung dihancurkan , kemudian disaring menggunakan saringan lolos No.200 agar mendapatkan abu batu apung tersebut.

3.4 Rencana Benda Uji

Benda uji dalam penelitian ini dibuat dari jenis tanah lempung dan variasi campuran abu batu apung dengan kadar 9%, 12%, 15% terhadap berat jenis tanah kering. Sampel tanah yang digunakan adalah tanah yang sudah kering oven yang ditumbuk dan diayak menggunakan saringan No.4mm. Setelah diayak tanah tersebut akan dicampurkan dengan abu batu apung dan ditambahkan dengan air. Kadar air yang digunakan diambil dari kadar air Optimum pada pengujian pemadatan yaitu 23,40%. Setelah dicampurkan, benda uji kemudian dimasukkan kedalam cetakan uji CBR (mold). Dengan diameter dan tinggi ukuran yang berbeda-beda tiap mold(cetakan) untuk setiap variasi kadar campuran. Kemudian tahap berikutnya benda uji beserta sampel akan diuji menggunakan alat CBR Laboratorium dan akan direndam selama 4 hari , setelah 4 hari sampel uji CBR tersebut akan ditimbang, diambil sedikit sampel untuk pengujian kadar air CBR setelah dilakukan uji CBR agar mendapatkan hasil.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Sifat Fisik Tanah

Kadar air tanah asli di dapat sebesar (W) 49.67% , Berat jenis tanah (Gs) 2.61 sehingga hasil didapat seperti Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Hasil Percobaan Sifat Fisik Tanah

No	PARAMETER	Satuan	Tanah Asli
1	Pemeriksaan Kadar Air	%	49.67
2	Pemeriksaan Batas Cair	Gram/cm	2.61

Sumber : Hasil pengujian Laboratorium 2024

4.2 Pengujian Analisa Butiran (*Grain Size*)

Untuk uji analisa saringan yang lolos saringan 200# sebanyak 36.79% dan untuk hydrometer pembagian ukuran butiran tanah yaitu lempung 66.13%, Lanau 33.87, dan pasir 0.29 sehingga hasil didapat seperti Table 2 dibawah ini.

Tabel 2 Pengujian Analisa Butiran

Analisa Saringan		
A.Lolos Saringan 200#	%	36.79
Pengujian Hidrometer		
A.Pasir	%	0.29%
B.Lanau	%	33.87%
C.Lempung	%	66.13%

Sumber : Hasil pengujian Laboratorium 2024

4.3 Pengujian Batas-Batas Atterberg (*Atterberg Limit*)

Dan yang terakhir yaitu uji atterberg sendiri Batas cair (LL) 54.52, Batas plastis (PL) 24.22, Batas susut (SL) 12.22, Dan untuk indeks plastis (IP) 30.30 dari IP yang di dapat jenis tanah yaitu tanah lempung sehingga hasil didapat seperti Table 3 dibawah ini.

Tabel 3 Pengujian Atterberg Limit


Pengujian Batas – Batas Atterberg		
A. Batas Cair	%	54.52
B. Batas Plastis	%	24.22
C.Batas Susut	%	12.22
D.Indeks Plastis	%	30.11

Sumber : Hasil pengujian Laboratorium 2024

4.4 Pemadatan Tanah (*Proctor Test*)

Pengujian proktor berperan sebagai penentu awal kadar air dalam uji CBR. Berdasarkan hasil pengujian proktor pada tanah asli, diperoleh nilai kadar air optimum (ω) sebesar 24.18% dan berat volume kering maksimum (γ_{dmax}) sebesar 1.45 g/cm³, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

Gambar 4 Grafik Pemadatan Tanah Asli

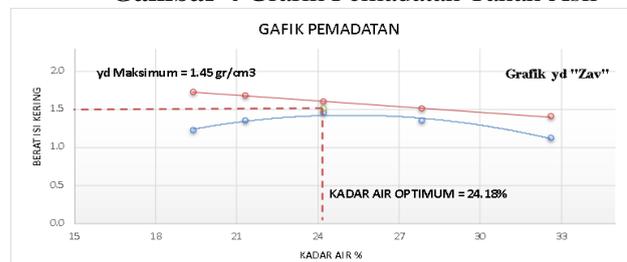

Sumber : Hasil pengujian Laboratorium 2024

4.5 CBR (*Calirfornia Bearing Ratio*)


Berdasarkan pengujian CBR (California Bearing Retio) pada sampel dengan menggunakan sampel tanah asli didapatkan hasil pengujian Califronia Bearing Ratio (CBR) pada tanah asli didapatkan hasil nilai Califronia Bearing Ratio (CBR) dengan rata-rata untuk tanah asli sebesar 0,96%. Sehingga grafik akan menjadi seperti Gambar 4 di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Pemeriksaan CBR Tanah Asli

Nilai CBR			
Tumbukan	0.1	0.2	Rata - Rata
10.00	0.68	0.6	0.64
25.00	1.09	0.93	1.01
56.00	1.32	1.13	1.23

0.96

Sumber : Data hasil pengujian Laboratorium 2024

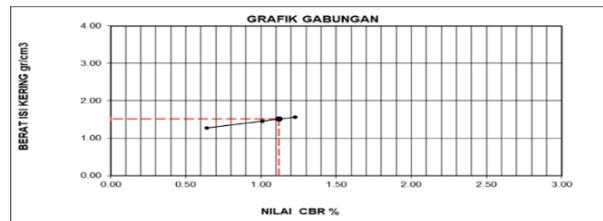

Gambar 2 Grafik CBR Tanah Asli

Sumber : Hasil Data pengujian Laboratorium 2024

4.6 Pengujian Karakteristik Tanah Asli + Abu Batu Apung

Pada penelitian ini masa pemeraman tanah campuran menggunakan abu batu apung dilakukan selama 3 hari dengan suhu ruangan. Hasil pemeriksaan batas cair (LL), Batas Plastis (PL) dan nilai IP dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 5 Hasil Pemeriksaan Karakteristik Tanah Asli + Abu Batu Apung

Kadar ABA (%)	Batas Cair	Batas Plastis	Indeks Plastisitas
0%	54.33	24.22	30.11
9%	44.92	23.24	21.68
12%	42.39	22.31	20.08
15%	40.61	20.13	20.48

4.7 CBR (California Bearing Ratio) Tanah Campuran

Berdasarkan pengujian CBR (California Bearing Ratio) pada sampel dengan menggunakan tanah asli ditambahkan dengan Abu Batu Apung didapatkan hasil pengujian California Bearing Ratio (CBR) dengan rata-rata sebesar 1,29%. Sehingga tabel hasil akan menjadi seperti tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6 Hasil Percobaan CBR pada Tanah Campuran

Tumbukan	Nilai CBR			Rata - Rata
	0.1	0.2		
10.00	1.05	0.95		1
25.00	1.42	1.21		1.32
56.00	1.65	1.47		1.56

Sumber : Hasil data Laboratorium 2024

Dari tabel 6 diatas hasil pengujian California Bearing Ratio (CBR) pada tanah asli dengan bahan tambah 12% abu batu apung didapatkan hasil nilai California Bearing Ratio (CBR) dengan rata-rata untuk tanah asli dengan campuran abu batu apung sebesar 1.29% .

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Berdasarkan pengujian Atterberg Limit untuk Indeks Plastisitas (IP) diperoleh data-data tanah lempung asli dengan bahan campuran abu batu apung sebagai berikut : Tanah asli (IP) diperoleh hasil 30,11% ,dengan campuran abu batu apung untuk campuran 9% diperoleh hasil (IP) 21,68%,campuran 12% diperoleh hasil (IP) 20,08%, dan campuran 15% diperoleh hasil (IP) 20,48 % , . Untuk batas plastisitas (PL) diperoleh 24,22% untuk tanah asli sedangkan dengan campuran abu batu apung untuk campuran 9% diperoleh hasil (PL) 23,24%, campuran 12% diperoleh hasil (PL) 22,31% dan campuran 15% diperoleh hasil (PL) 20,13%, dan untuk batas cair tanah (LL) adalah 54,52% Untuk tanah asli sedangkan dengan campuran abu batu apung untuk campuran 9% diperoleh hasil (LL) 44,92 , campuran 12% diperoleh hasil (LL) 42,39% dan campuran 15% diperoleh hasil (LL) 40,61% .

2. Dari pengujian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pengaruh yang ditimbulkan dari setiap peresentase abu batu apung yang dicampurkan dengan tanah asli terjadi penurunan dengan nilai IP sebesar 21,68% untuk variasi campuran ABA 9% ,sebesar 20,08% untuk variasi campuran 12% dan sebesar 20,48% untuk variasi campuran 15% nilai indeks plastisitas. Maka dapat disimpulkan nilai indeks plastisitas tanah pada lokasi tersebut setelah distabilisasikan dengan bahan tambah abu batu apung mengalami penurunan pada paresentase 12 % sebesar 20,08%.
3. Dari hasil pengujian CBR laboratorium, Penambahan material abu batu apung dapat meningkatkan nilai daya dukung tanah. Variasi material abu batu apung untuk Nilai CBR semakin naik seiring dengan penambahan material abu batu apung, dimana nilai CBR pada tanah asli sebesar 0,96% meningkat sebesar 1.23%, 1,29%, dan terjadi penurunan pada presentase 15% sebesar 1,23% .

DAFTAR PUSTAKA

- An Introduction to Geotecnica/Engineering, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J. Soedarmo, G. D, 1993, Mekanika Tanah I, Canisius : Jakarta
- A.Tatang Dachian (2005). DCP Sebagai Standar Dalam Penentuan CBR untuk Evaluasi Perkerasan Jalan. Vol.6 No.2 Desember 2005 : 163-176
- B. Mochtar Indrasurya, Noor Endah dan Braja M. Das. 2017. Mekanika Tanah (Prinsip Rekayasa Geoteknis). Erlangga, Surabaya.
- Bowles, J. E, Haimin, J. K., 1991, Sifat-Sifat Fisis dan Geoteknis Tanah, Erlangga : Jakarta
- Bowles, Joseph E. 1989. Sifat-sifat Fisik & Geoteknis Tanah. Jakarta : Erlangga.
- BSN, SNI 1744:2012 Das, B.M., 1995, "Mekanika tanah jilid I", Badan Penerbit Erlangga, Jakarta Kapantow,
- Chenn, F. H, 1975. Foundation on Exspansive Soil, Elsevier Science Publising Company. New York
- Darmawijaya, M. I, 1991, Klasifikasi Tanah, Gajah Mada Press: Yogyakarta
- Dass, B. M, 1988, Mekanika Tanah (Prinsip-prinsip Rekayasa Geoteknik), Erlangga: Jakarta
- Dunn, I. S, Anderson, L. R, Kiefer, F. W, Dasar-Dasar Analisis Geoteknik, IKIP Semarang Press
- Erlangga: Jakarta
- Dunn, I. S, Anderson, L. R, Kiefer, F. W, Dasar-Dasar Analisis Geoteknik, IKIP Semarang Press
- Hardiyatmo, H. C, 1992, Mekanika Tanah I, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- Holtz, R D. 1981.
- Gloria., 2018. Korelasi Antara Tegangan Geser Dan Nilai CBR Pada Tanah Lempung Dengan Bahan Campuran Tras" Jurnal Tekno, Universitas Sam Ratulangi Manado
- Hardiyatmo, H. C., 2010, Mekanika Tanah I, edisi ke V, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lope, Brandon B.W., Agnes T. Mandagi,
- Josef E. R. Sumampouw, 2019, Pengaruh Penambahan Serbuk Arang Kayu dan Serat Karung Plastik

terhadap Nilai CBR Laboratorium Tanpa Rendam, Jurnal Sipil Statik, Vol 7 No 11, November 2019.

Universitas Sam Ratulangi Manado.

moh. rabital alam mt (2022). “pengaruh indeks plastisitas terhadap kuat geser tanah